

к бочкообразной форме канала при длительных экспозициях. Такая форма канала наблюдалась ранее [5].

Некоторые предварительные экспериментальные данные приведены на рис. 3. Эксперименты проводились с использованием непрерывного CO₂-лазера с гауссовым распределением интенсивности в луче в диапазоне мощности 300–800 Вт. Наблюдается хорошее согласие данных эксперимента с расчетами.

Литература

1. Рыкалин Н.Н., Углов А.А., Зуев И.В., Кокора А.Н. Ла-

зерная и электронно-лучевая обработка материалов. М., 1985.

2. Веденов А.А., Гладуш Г.Г. Физические процессы при лазерной обработке материалов. М., 1985.
3. Niziev V. G. // Laser Physics. 1993. 3, № 3. P. 629.
4. Черепанов Г.П., Черепанов А.Г. // Физика и химия обработки материалов. 1990. № 2. С. 133.
5. Гладуш Г.Г., Левченко Е.Б., Низьев В.Г., Сейдгазов Р.Д. // Квант. электроника. 1984. 11, № 11. С. 2294.

Поступила в редакцию
19.03.97

АКУСТИКА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА

УДК 534.222

ПОГЛОЩЕНИЕ ПРОДОЛЬНЫХ ЗВУКОВЫХ ВОЛН В ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ ТИТАНЕ В ОБЛАСТИ ТЕМПЕРАТУР 120–220 К

А. И. Коробов, А. Н. Экономов

(кафедра акустики)

Проведены измерения коэффициента поглощения продольных звуковых волн в поликристаллическом титане в области температур 120–220 К. Обнаружены особенности типа пика Бордони, связанные с рассеянием энергии на точечных дефектах. Рассчитан ряд величин, характеризующих данный механизм поглощения.

Исследование температурных зависимостей акустических свойств титана представляет интерес в связи с тем, что в районе 167 К в данном металле существует электронно-топологический переход (ЭТП) [1]. В работе [2] приведены результаты экспериментального исследования зависимости коэффициента теплового расширения монокристалла титана от температуры. При 167 К обнаружена особенность (смена знака) коэффициента теплового расширения в направлении гексагональной оси, связанная с ЭТП.

Температурная зависимость коэффициента поглощения при ЭТП также должна иметь особенность, а именно испытывать скачок на величину, равную коэффициенту электронного поглощения, однако наряду с электронным существует поглощение, связанное с взаимодействием акустической волны с точечными дефектами. Были проведены экспериментальные исследования коэффициента поглощения продольных акустических волн частоты 5 МГц в поликристалле титана при температурах 120–220 К. В данном диапазоне температур действительно имеется особенность. После проведения контрольных измерений на стали и других металлах, в указанном диапазоне температур не имеющих ЭТП, а также на отожженном титане было установлено, что данная особенность коэффициента поглощения в основном связана с взаимодействием акустической волны с точечными дефектами.

Впервые пик на кривой зависимости коэффициента поглощения акустической волны от температуры в металле был обнаружен Бордони [3] и назван его именем. Наличие пика связывается с релаксацией концентрации

точечных дефектов. В случае простого релаксационного процесса зависимость времени релаксации τ от температуры T записывается в виде уравнения Аррениуса:

$$\tau = \tau_0 \exp\left(\frac{W}{kT}\right), \quad (1)$$

где W — энергия активации точечного дефекта, k — постоянная Больцмана и τ_0 — некоторая константа (не зависящая от температуры). Если измерения проводятся на частоте звуковой волны f , то внутреннее трение, обусловленное данным релаксационным процессом, является функцией произведения $\omega\tau$ (где $\omega = 2\pi f$) и имеет максимальное значение при $\omega\tau = 1$. Таким образом, температура T_m , при которой наблюдается максимум внутреннего трения, связана с частотой колебаний следующим соотношением:

$$f_m = \frac{1}{2\pi\tau_0} \exp\left(-\frac{W}{kT_m}\right), \quad (2)$$

а коэффициент поглощения на частоте ω

$$\alpha = 2\alpha_m \frac{\omega/\omega_m}{1 + (\omega/\omega_m)^2}, \quad (3)$$

где α_m соответствует максимальному значению коэффициента поглощения, $\omega_m = \omega_0 \exp(-W/kT)$. В работах [4] и [5] указано следующее условие максимума на температурной зависимости коэффициента поглощения:

$$\omega^2 \tau^2 = \frac{\varphi_1 + kT}{\varphi_0 - kT}, \quad (4)$$


где T — температура, при которой наблюдается пик, φ_0 и φ_1 — флуктуации энергии, достаточные для перевода атома из узла в междоузлие и из междоузлия в вакантный узел решетки соответственно.

Экспериментальный образец представлял собой цилиндр, вырезанный из поликристалла титана, высотой 15 и диаметром основания 9 мм. На противоположные грани с помощью силиконового масла ГКЖ-94 наклеивались пьезокерамические электроакустические преобразователи. Для измерения амплитуды звуковой волны применялась автоматизированная установка, подробно описанная в работах [6] и [7]. Коэффициент поглощения акустических волн вычислялся по формуле $\alpha = (1/b) \ln(A_N/A_{N+1})$, b — пройденный звуковой волной путь (удвоенная длина образца), A_N и A_{N+1} — амплитуды двух последовательных импульсов акустической серии ($A_N > A_{N+1}$).

На рисунке приведена экспериментальная зависимость от температуры коэффициента поглощения α продольной акустической волны частоты 5 МГц в поликристаллическом титане (кривая 1). В интервале температур 120–130 К коэффициент поглощения падает, затем при 130–180 К монотонно возрастает и достигает максимума в районе 180 К, после чего спадает. Там же приведена аналогичная зависимость для волны частоты 8 МГц (кривая 2): в интервале температур 120–160 К коэффициент поглощения падает, затем при 160–190 К монотонно возрастает и достигает максимума в районе 191 К, после чего монотонно спадает. Таким образом, при возрастании частоты до 5 МГц пик сдвинулся в область более высоких температур и высота его увеличилась, что находится в полном соответствии с теорией пиков Бордони [3]. После этого образец титана отжигался в течение ~ 6 ч при температуре ≥ 600 К $> \theta_D = 410$ К. На рисунке приведена экспериментальная зависимость от температуры коэффициента поглощения α продольной акустической волны частоты 5 МГц в поликристаллическом титане после отжига образца при температуре выше температуры Дебая (кривая 3). Характер кривой такой же, как и до отжига, однако абсолютное значение коэффициента поглощения меньше.

Из полученных экспериментальных данных (температура пиков Бордони $m = 190,1$ К для частоты 8 МГц и $m = 181,4$ К для частоты 5 МГц в поликристаллическом титане) с использованием соотношений (2)–(4) были рассчитаны энергия активации точечного дефекта для данного образца ($W = 0,16$ эВ), флуктуация энергии φ_0 ($\varphi_0 = 0,34$ эВ), флуктуация энергии φ_1 ($\varphi_1 = 0,18$ эВ), время релаксации концентрации то-

чечных дефектов $\tau \approx 2 \cdot 10^{-7}$ с, а также теоретическая температурная зависимость коэффициента поглощения продольной акустической волны частоты 8 МГц в районе максимума (рисунок, кривая 4). Некоторое различие между экспериментальной и теоретической кривыми объясняется, по-видимому, тем, что расчеты были сделаны в предположении, что энергия активации точечного дефекта и время релаксации концентрации точечных дефектов постоянны для всего образца.

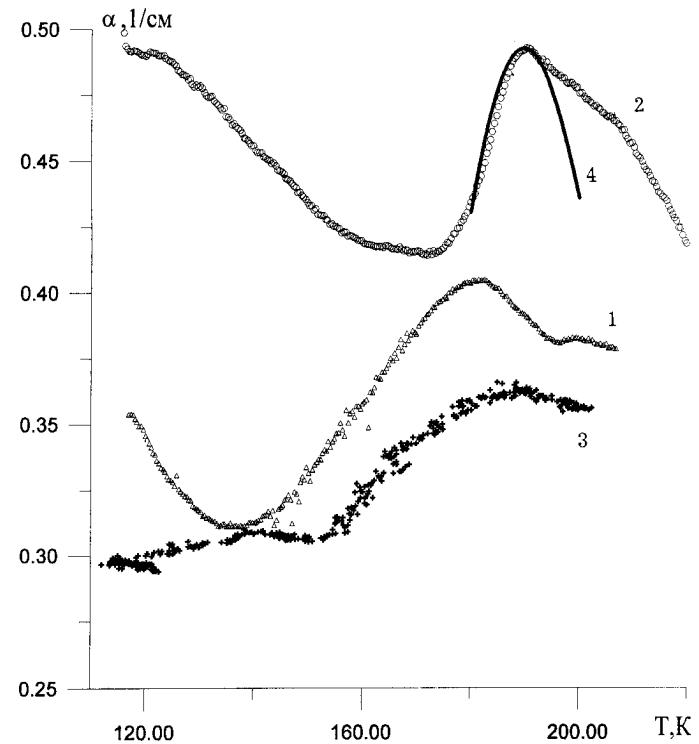

Температурные зависимости коэффициентов поглощения акустической волны в титане частоты 5 МГц до отжига (1), частоты 8 МГц (2) и 5 МГц после отжига (3), теоретическая (4)

Литература

- Лифшиц И. М. // ЖЭТФ. 1960. **38**, № 5. С. 1569.
- Нижсанковский В. И., Кацнельсон М. И., Песчанских Г. В., Трефилов А. В. // Письма в ЖЭТФ. 1994. **59**, № 10. С. 693.
- Мэзон У. Физическая акустика. Т. III. М., 1974.
- Гитис М. Б. // ЖЭТФ. 1974. **67**, № 1(7). С. 363.
- Васильев А. Н., Гайдуков Ю. П., Попова Е. А., Георгиус Р. Ш. // Физ. низ. температур. 1990. **16**, № 9. С. 1148.
- Коробов А. И., Асаинов А. Ф., Воронов Б. Б., Кокшайский И. Н. // Измер. техника. 1995. № 9. С. 60.
- Коробов А. И. // Приб. и техн. эксперимента. 1995. № 3. С. 212.

Поступила в редакцию
21.02.97